

Granulats : Gravillon 4/6 c
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Tertiaire

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

C V (20/01/2021)


	0.063	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	W
Etendue e										
V.S.S.	2	5	54		99	100		2.0	35	
V.S.I.			39		84	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 07/12/20

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	W
Maximum	2	5	52	85	98	100	100	1.9	17	1.5
Xf+1.25xEcart-types	2	5	54	82	99	100	100	2.0	18	1.3
Moyenne Xf	2	3	48	75	96	100	100	1.5	15	1.0
Xf-1.25xEcart-types	1	2	43	68	94	100	100	1.1	13	0.6
Minimum	1	2	40	69	92	100	100	0.9	14	0.5
Ecart-type	0.4	1.1	4.3	5.7	2.0	0.0	0.0	0.30	2.0	0.30
Nombre de résultats	11	11	11	11	11	11	11	11	2	11

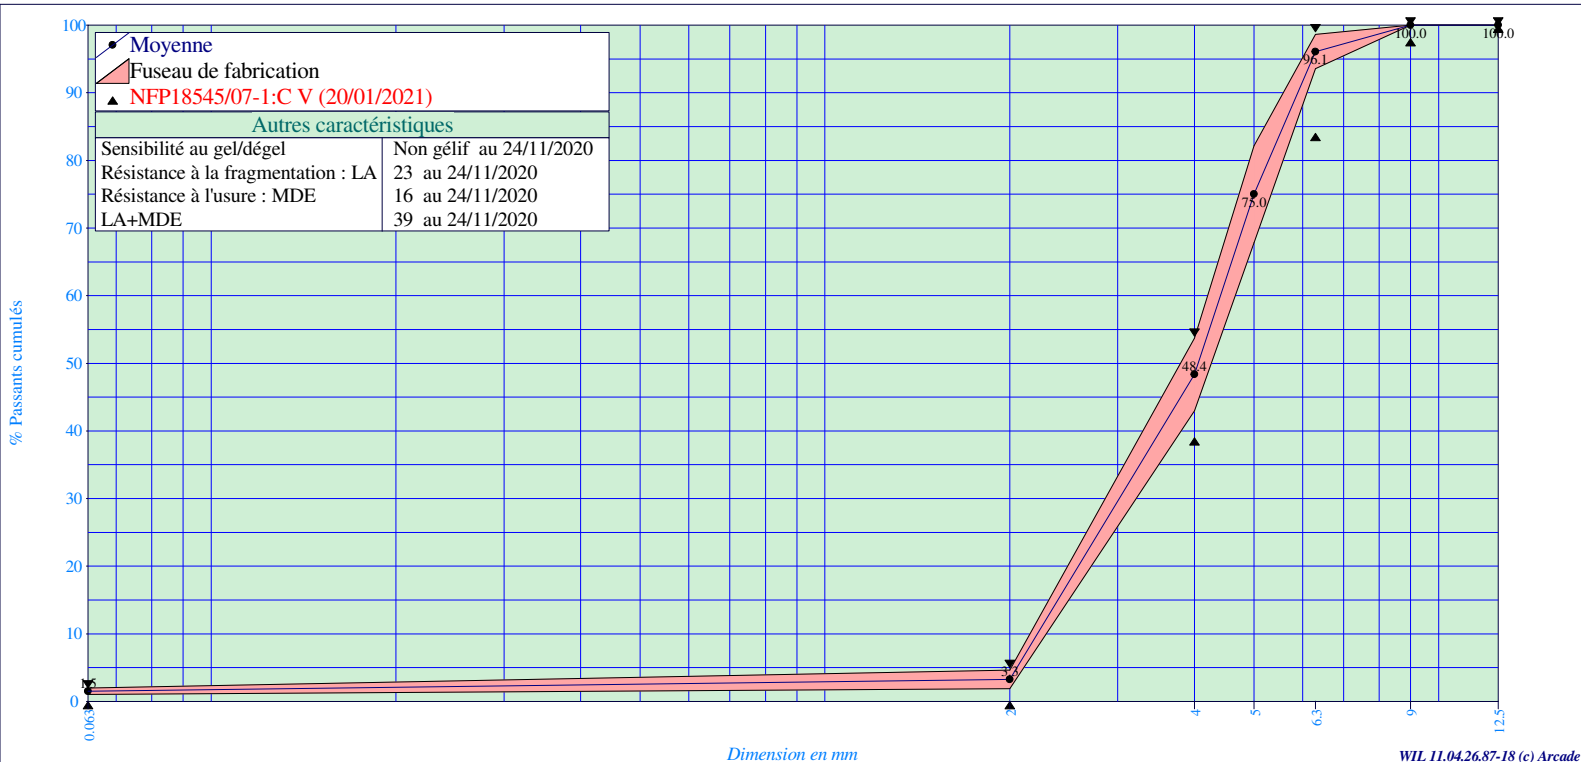

Le producteur