

Granulats : Grave béton 0/14

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 14

EN 12620 Granulats pour bétons

GA90 MB1.5 f11 (20/01/2021)


	0.063	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	D 14	16	1.4D 20	2D 28	f	MB	W
Etendue e																	
V.S.S.+U																	
V.S.S.					60				90		99		100	100			
V.S.I.					20				50		90		98	100			
V.S.I.-U																	

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 14/12/20

	0.063	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	28	f	MB	W
Maximum	7	15	23	33	49	75	81	83	86	97	99	100	100	100	7.1	1.4	8.7
Fuseau de fabrication Inconnu	3	8	16	26	42	61	64	68	78	89	98	100	100	100	3.3	0.6	6.0
Moyenne Xf	3	8	16	26	42	61	64	68	78	89	98	100	100	100	3.3	0.6	6.0
Fuseau de fabrication Inconnu	3	8	16	26	42	61	64	68	78	89	98	100	100	100	3.3	0.6	6.0
Minimum	0	3	11	19	33	48	52	57	68	80	95	99	100	100	0.0	0.2	2.3
Ecart-type	1.6	2.8	2.6	3.5	4.3	6.5	6.8	6.4	5.5	5.3	1.1	0.2	0.0	0.0	1.60	0.40	1.80
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

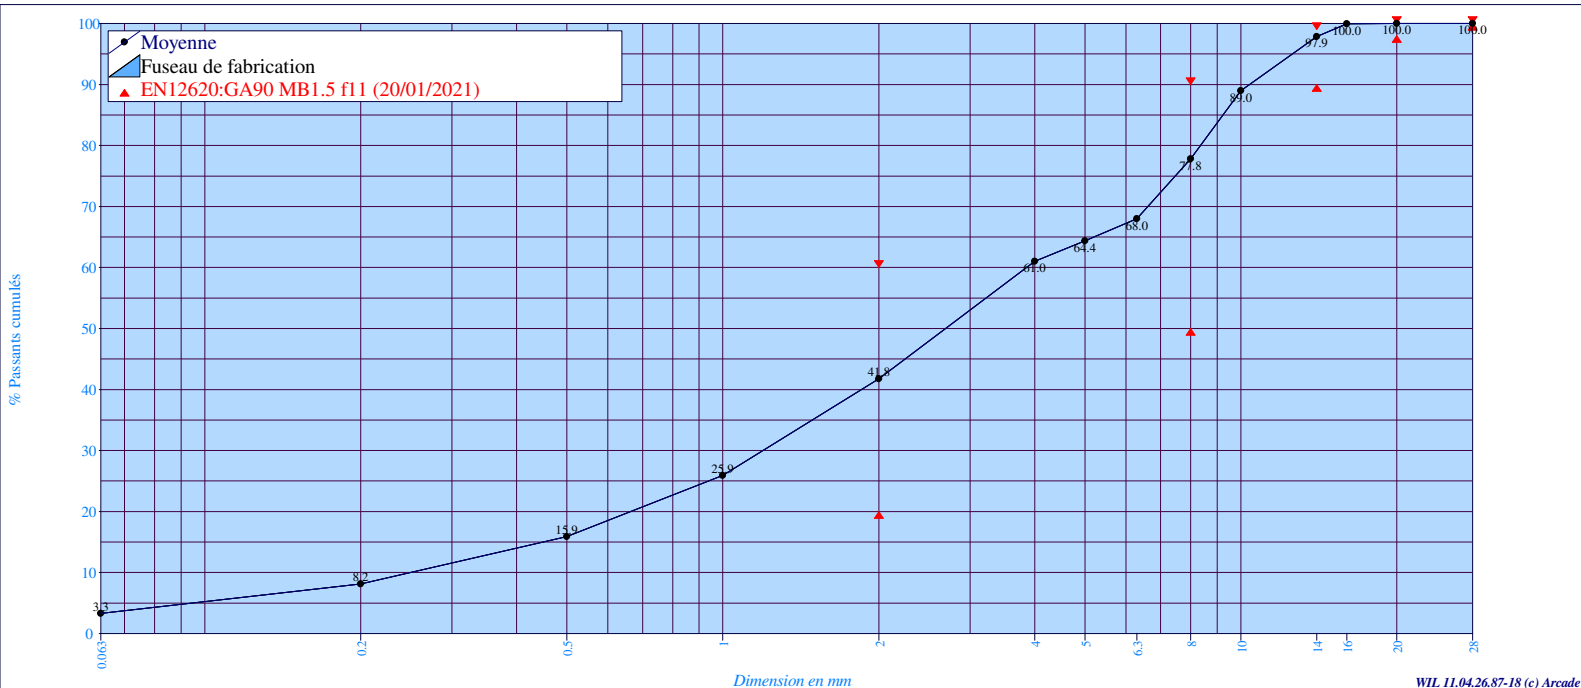

Le producteur