

Granulats : 0/4 carrelage

Utilisateur : Suivi LRM

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (20/01/2021)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	W
V.S.S.			40		49		99			6.0	4.3	1.5	
V.S.I.			0		9		89	95	100	0.0	3.7		

Partie informative

Résultats de production

du 15/07/20 au 07/12/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	W
Maximum	3	6	11	19	33	55	96	100	100	3.1	4.1	0.4	7.2
Xf+1.25xEcart-types	3	6	11	19	32	53	96	100	100	3.0	4.1	0.3	6.1
Moyenne Xf	2	5	9	17	29	49	95	100	100	2.4	4.0	0.2	4.6
Xf-1.25xEcart-types	2	3	8	15	25	45	94	99	100	1.7	3.9	0.2	3.1
Minimum	1	3	7	14	25	45	94	99	100	1.4	3.9	0.1	3.3
Ecart-type	0.6	0.9	1.2	1.6	2.5	3.1	0.7	0.3	0.0	0.50	0.10	0.10	1.20
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

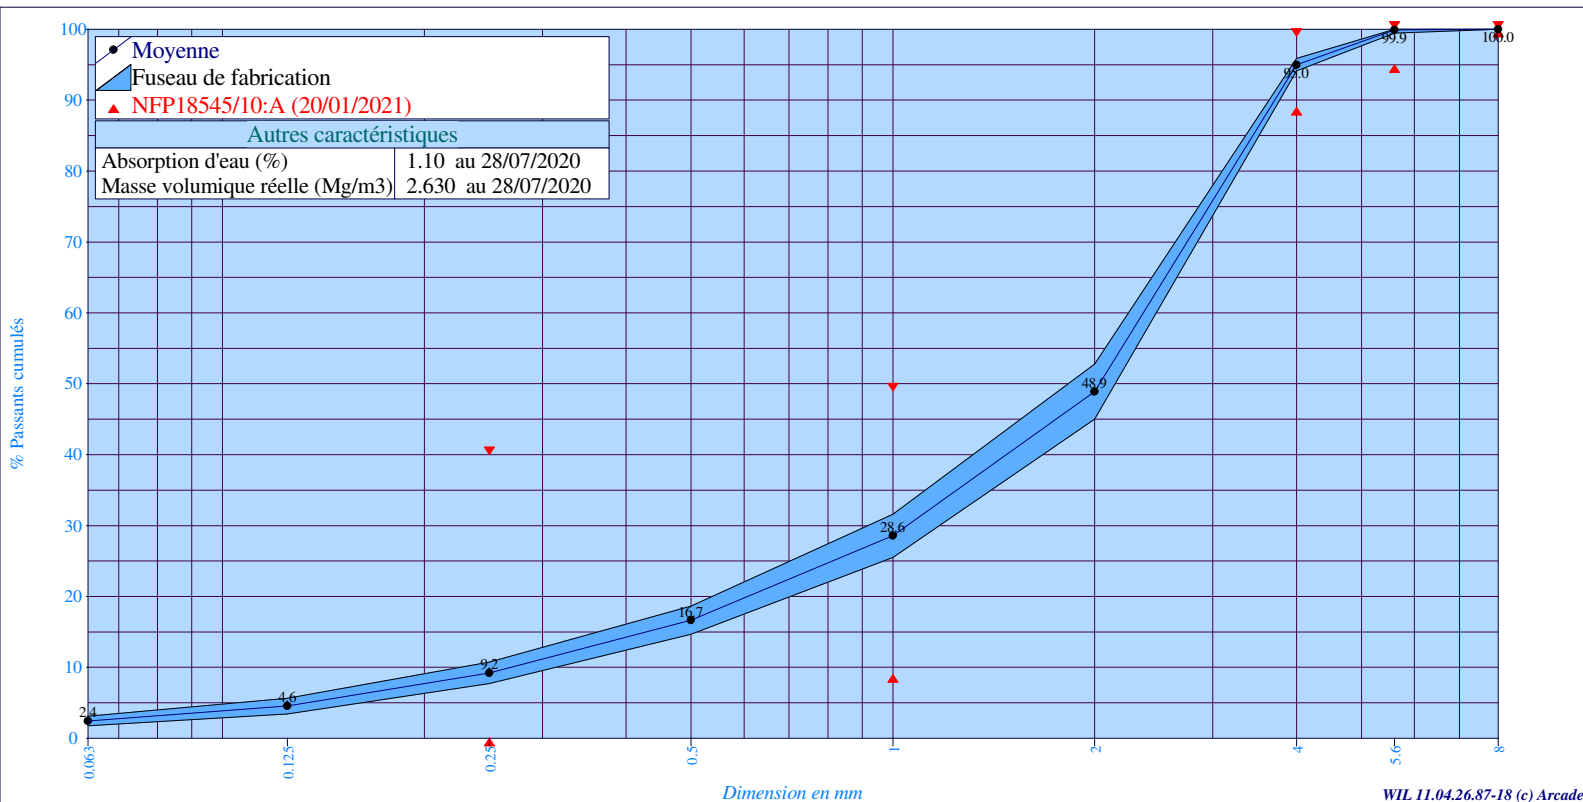

Le producteur