

Granulats : Sable 0/6 c

Utilisateur : Suivi LRM

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Tertiaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 6.3

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

a (20/01/2021)


	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	D/2 3.15	4	5	D 6.3	8	1.4D 9	10	12.5	2D	MB	W
Etendue e	6						20			10							
V.S.S.+U	15						85			100						2.5	
V.S.S.	13						82			99						2.0	
V.S.I.	7						62			89		98		100			
V.S.I.-U	5						59			87		97		100			

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 28/09/20

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	9	10	12.5	MB	W	
Maximum	12	13	19	31	46	66	80	87	94	98	100	100	100	100	100	1.1	3.1
Xf+1.25xEcart-types	12	13	19	33	49	69	81	88	95	98	100	100	100	100	100	1.2	3.0
Moyenne Xf	10	11	17	26	38	57	72	79	89	97	100	100	100	100	100	0.7	1.7
Xf-1.25xEcart-types	9	9	14	20	28	44	63	69	84	96	100	100	100	100	100	0.3	0.4
Minimum	9	10	15	20	28	44	64	69	83	96	100	100	100	100	100	0.3	0.7
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

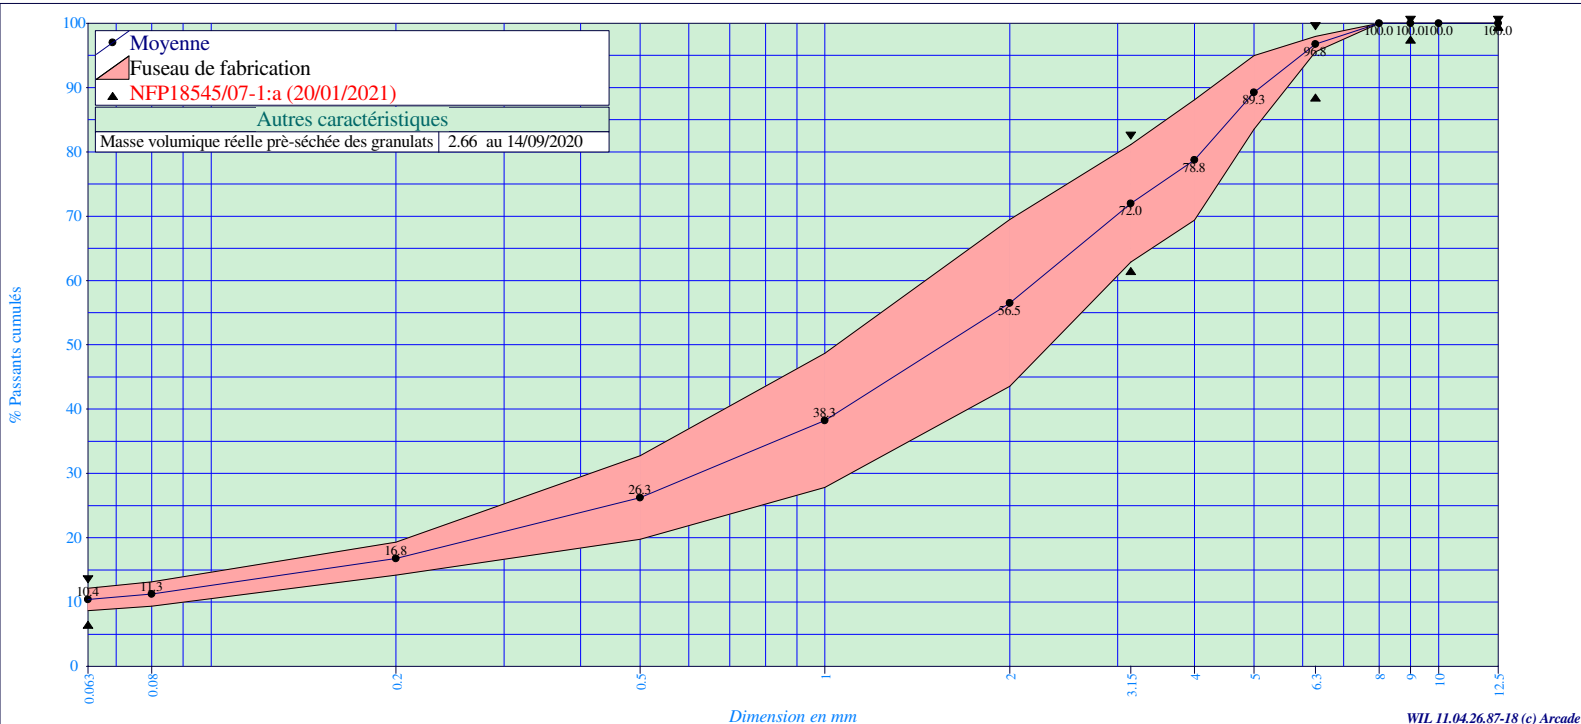

Le producteur