

Granulats : Sable 0/2 c

Utilisateur : Suivi LRM

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Tertiaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a (20/01/2021)


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	3.15	2D 4	f	FM	MB	MF	W
Etendue e	6					20	10								
V.S.S.+U	21					74	97						2.5		
V.S.S.	19					70	95						2.0		
V.S.I.	13					50	85	98		100					
V.S.I.-U	11					46	83	97		100					

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 07/12/20

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	3.15	4	f	FM	MB	MF	W
Maximum	18	20	31	34	46	68	91	100	100	100	17.5	2.9	1.5	2.57	2.6
Xf+1.25xEcart-types	17	19	25	33	45	66	90	100	100	100	17.2	2.8	1.2	2.49	2.9
Moyenne Xf	16	17	20	28	40	60	88	99	100	100	15.6	2.6	0.8	2.33	0.8
Xf-1.25xEcart-types	14	15	16	24	36	55	86	99	99	100	14.0	2.5	0.4	2.17	0.0
Minimum	13	14	14	21	30	50	85	99	99	100	13.0	2.4	0.2	2.13	-5.3
Ecart-type	1.3	1.7	3.5	3.5	3.9	4.4	1.7	0.5	0.3	0.0	1.30	0.10	0.30	0.130	1.70
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

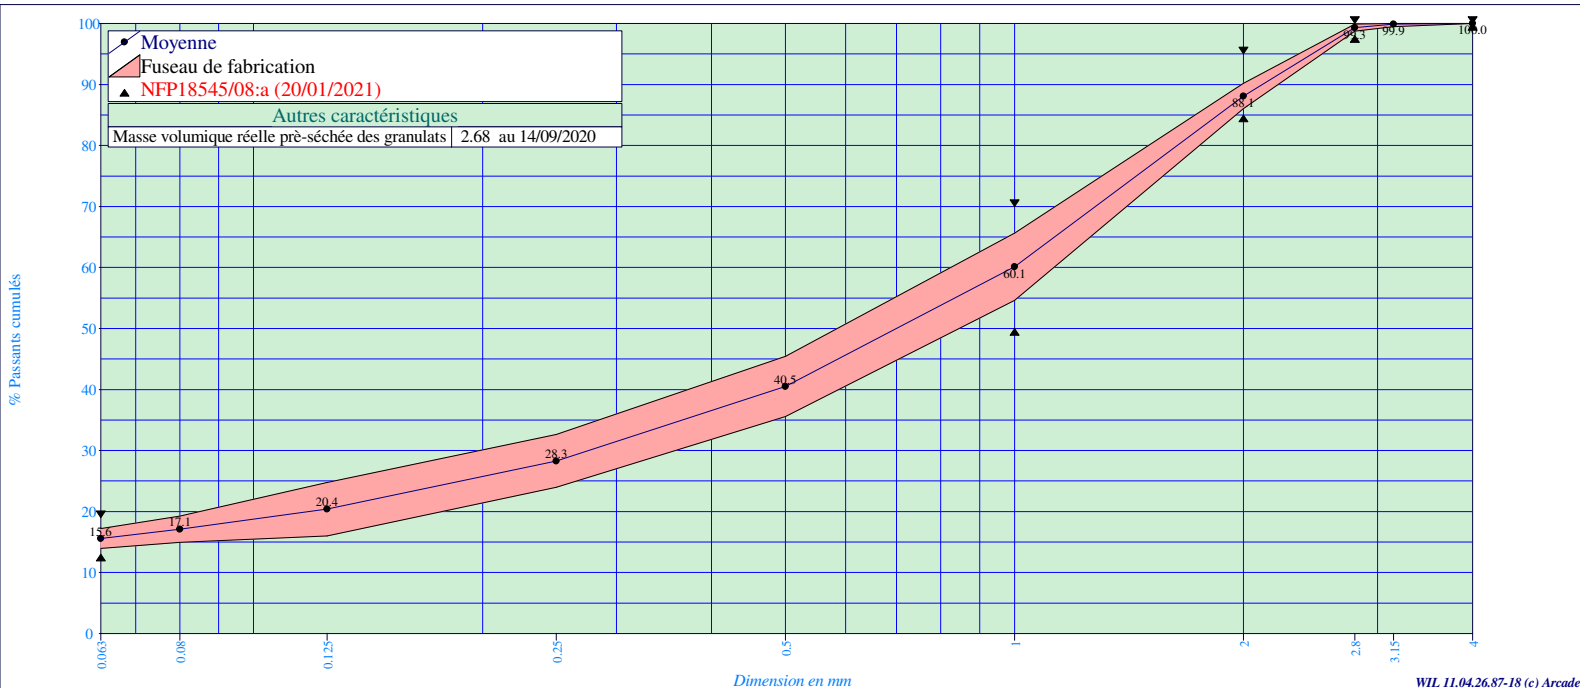

Le producteur