

**Granulats : Gravillon 4/6 lavé**

**Utilisateur : Suivi LRM**

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4

6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (01/01/2023)


	d/2	d		D	1.4D	2D		f	FI	WA24	W
	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5				
Etendue e			15		15						
V.S.S.+U		6	25		100			1.8	24		
V.S.S.		5	20		99			1.5	20	2.50	
V.S.I.			5		84	98	100				
V.S.I.-U			0		79	97					

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/22 au 13/12/22

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	WA24	W
Maximum	0.6	1	20	74	98	100	100	0.6	10		7.1
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	20	72	98	100	100	0.4	10		5.7
Moyenne Xf	0.3	1	18	66	97	100	100	0.2	8	1.70	4.7
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	15	61	96	100	100	0.0	7		3.7
Minimum	0.0	1	15	57	95	100	100	0.0	7		4.0
Ecart-type	0.15	0.2	1.8	4.5	1.0	0.0	0.0	0.20	1.0		0.80
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	15	16	6	1	16

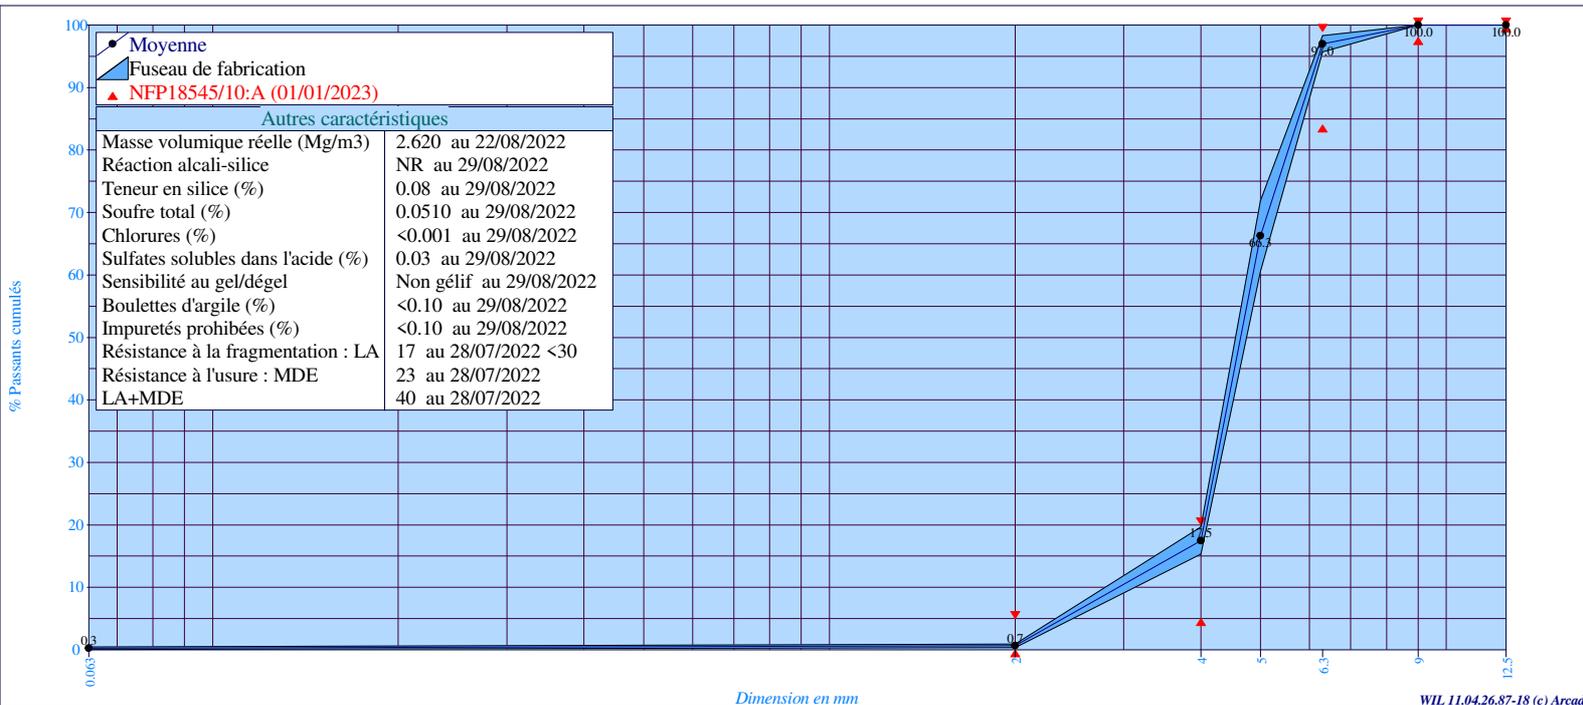

Le producteur