

Granulats : Gravillon 6/14 concassé

Utilisateur : Suivi LRM

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé secondaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 14

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

C III (01/01/2023)


	d/2	d		D/1.4	D		1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	LA+MDE	W
	0.063	3.15	6.3	8	10	14	16	20	28					
Etendue e			10		30	10								
V.S.S.		5	15		77	99				1.0	25	30	25	45
V.S.I.			5		47	89		98	100					

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/22 au 13/12/22

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	16	20	28	f	FI	LA	MDE	LA+MDE	W
Maximum	0.8	3	15	52	70	98	100	100	100	0.8	11				5.1
Xf+1.25xEcart-types	0.5	2	15	52	72	98	100	100	100	0.5	11				4.7
Moyenne Xf	0.2	1	10	39	62	95	100	100	100	0.3	10	23	17	40	3.4
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	6	25	52	91	98	100	100	0.0	8				2.1
Minimum	0.0	0	5	18	49	90	97	100	100	0.0	8				2.0
Ecart-type	0.22	0.8	3.8	10.9	8.1	3.0	0.9	0.0	0.0	0.20	1.0				1.00
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	5	1	1	1	14

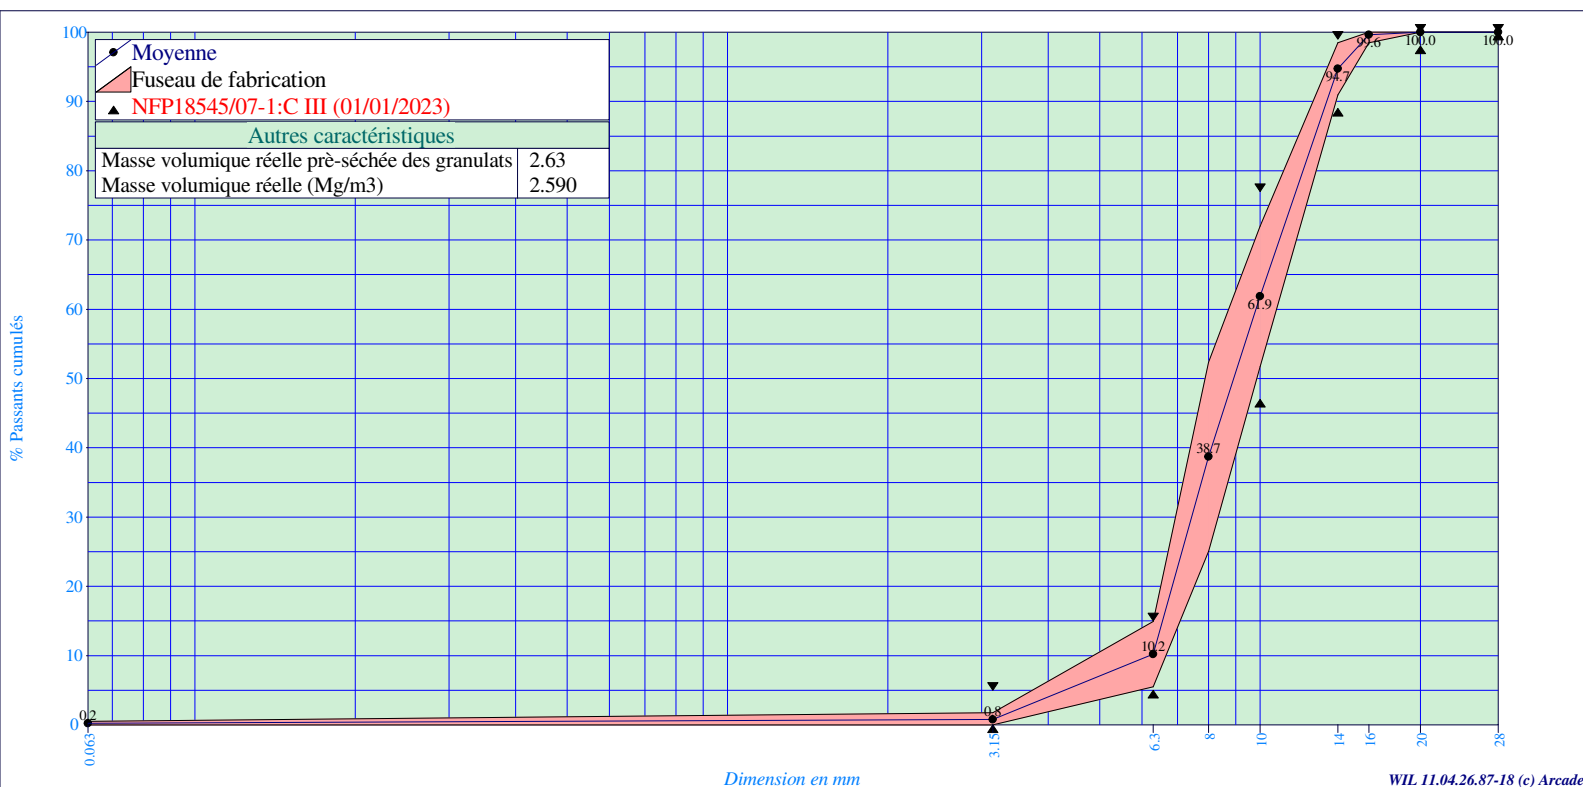

Le producteur