

Granulats : Grave béton 0/14

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 14

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (sauf FM: D) (01/01/2023)


												D	1.4D		2D		f	FM	MB sèche	WA24	W
	0.063	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	28							
Etendue e											10					6	0.6				
V.S.S.+U				64		94					100					8.0	4.9				
V.S.S.				60		90					99					7.0	4.7	1.5	2.50		
V.S.I.				20		50					89		98	100		1.0	4.1				
V.S.I.-U				16		46					87		97	98		0.0	4.0				

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/22 au 13/12/22

												D	1.4D		2D		f	FM	MB sèche	WA24	W
	0.063	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	28							
Maximum	7.7	16	23	33	47	64	69	81	93	98	99	100	100	100	7.0	4.7	1.5				10.2
Xf+1.25xEcart-types	6.5	13	22	32	47	63	67	74	85	94	99	100	100	100	6.3	4.6	1.4				9.2
Moyenne Xf	4.0	9	18	27	42	59	61	67	77	87	97	100	100	100	3.9	4.4	0.8	1.90			6.7
Xf-1.25xEcart-types	1.5	5	14	23	38	54	56	59	70	81	96	99	100	100	1.6	4.1	0.2				4.1
Minimum	0.0	4	13	21	35	50	53	55	66	79	96	99	100	100	0.1	4.1	0.2				3.4
Ecart-type	2.00	3.1	3.3	3.6	3.6	3.8	4.4	6.0	6.1	4.9	1.2	0.3	0.0	0.0	1.90	0.20	0.50				2.00
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1			17

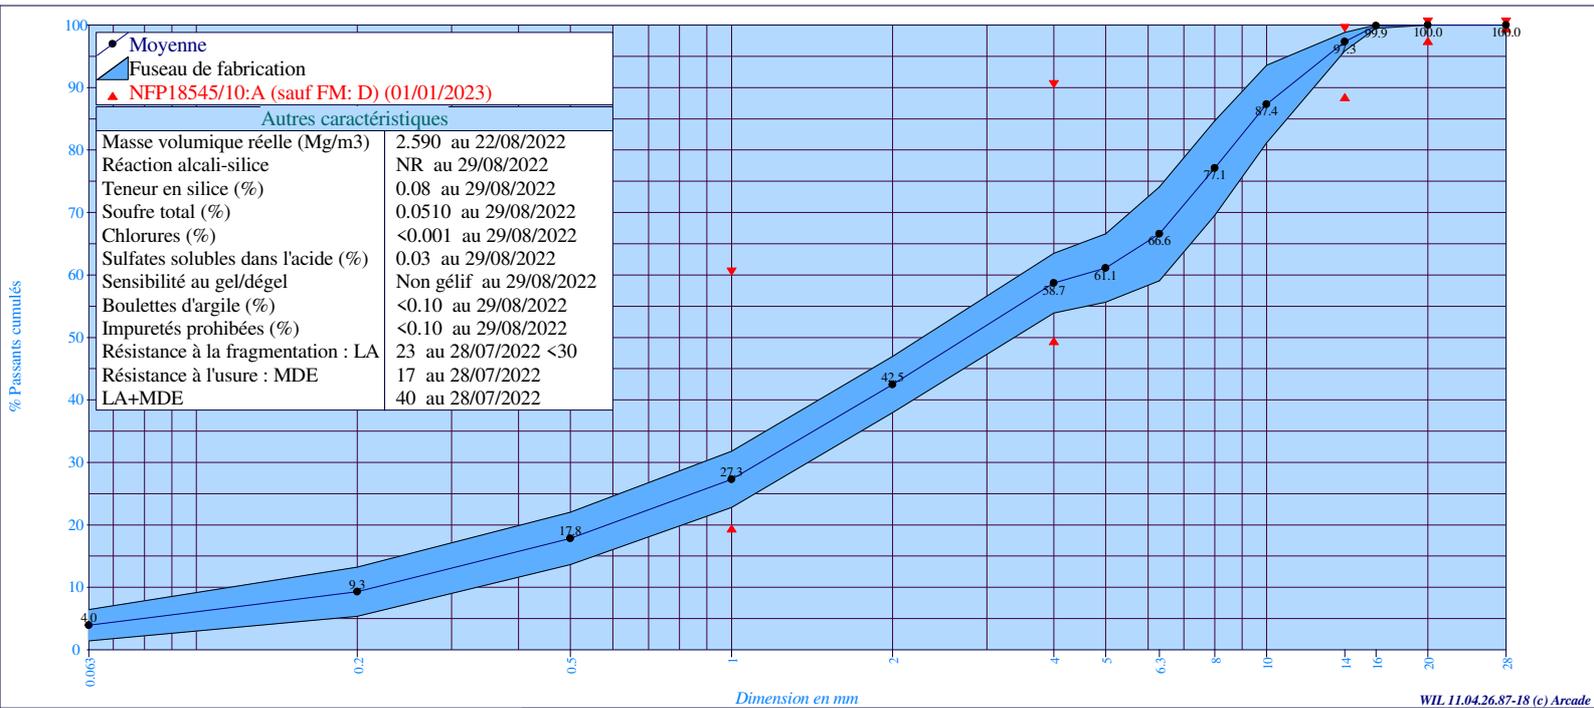

Le producteur