

Granulats : Sable 0/4 carrelage
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A sauf FM D (01/01/2023)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB seche	WA24	W
Etendue e			40		40		10			6	0.6			
V.S.S.			40		52		99			6.2	4.2	1.5	2.50	
V.S.I.			0		12		89	95	100	0.2	3.6			

Partie informative

Résultats de production

du 26/07/22 au 13/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB seche	WA24	W
Maximum	4.4	7	14	22	35	55	97	100	100	4.4	4.1	0.7		5.3
Xf+1.25xEcart-types	4.5	8	15	23	36	57	97	100	100	4.5	4.1	0.7		5.6
Moyenne Xf	3.2	6	12	20	32	51	94	100	100	3.2	3.9	0.4	1.80	4.6
Xf-1.25xEcart-types	2.0	4	9	16	27	44	90	99	100	2.0	3.7	0.1		3.6
Minimum	2.2	4	9	16	26	43	91	99	100	2.2	3.7	0.2		3.7
Ecart-type	1.01	1.4	2.2	2.6	3.9	5.3	2.6	0.5	0.0	1.00	0.20	0.20		0.80
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4

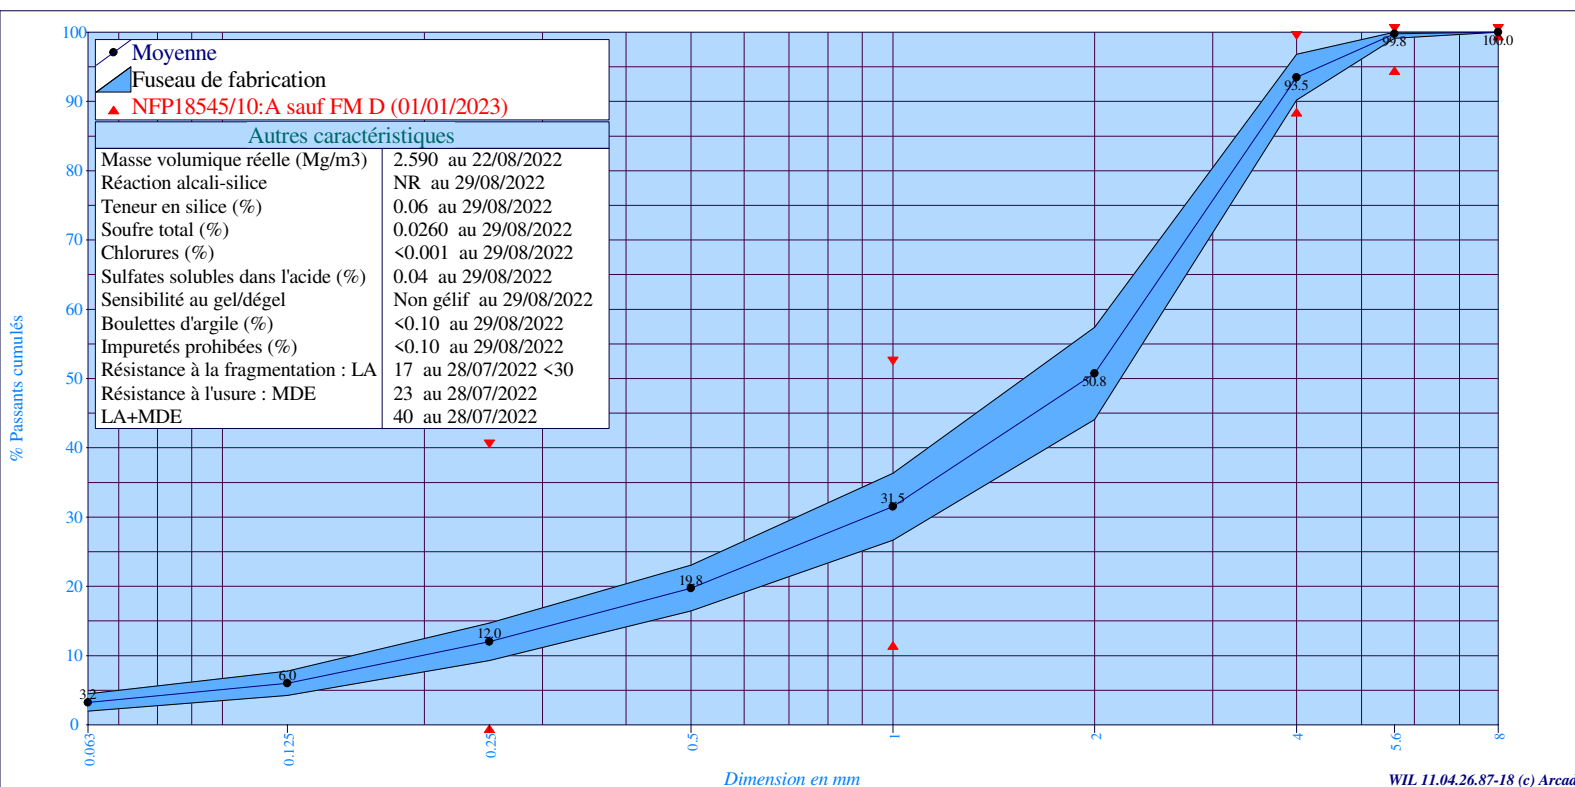

Le producteur